

Granulats : Sable mixte 0/4mm
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Reconstitué
Granulats : Sable mixte 0/4 mm
Producteur : PRADIER CARRIÈRES

Partie normative


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme														CODE
	Norme NF P 18-545 Article 10														
0	4													A	
		du 15/01/18 au 05/07/18													
		0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	5.6	8	f	FM	MB	W
Etendue e				40		40		10				6	0.6		
V.S.S.+U				51		85		100		100		8.6	3.33	2.0	
V.S.S.				47		81		98		100	100	7.6	3.18	1.5	
V.S.I.				7		41		88		95	100	1.6	2.58	0.0	
V.S.I.-U				3		37		86		94		0.6	2.43	0.0	

Partie informative

Résultats de production

	du 15/01/18 au 05/07/18													
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	5.6	8	f	FM	MB	W
Maximum	6.7	19	33	52	77	90	97	99	100	100	6.7	3.20	0.6	8.2
Xf+1.25xEcart-types	5.9	13	27	49	69	84	95	98	100	100	5.9	3.23	0.5	5.5
Moyenne Xf	4.6	9	22	42	60	74	92	97	99	100	4.5	3.00	0.4	3.9
Xf-1.25xEcart-types	3.2	6	17	36	50	65	90	96	99	100	3.1	2.77	0.4	2.2
Minimum	3.1	6	12	32	49	63	90	96	99	100	2.9	2.63	0.4	1.8
Ecart-type	1.09	2.8	4.1	5.3	7.7	7.5	1.8	0.7	0.3	0.0	1.10	0.180	0.10	1.40
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22

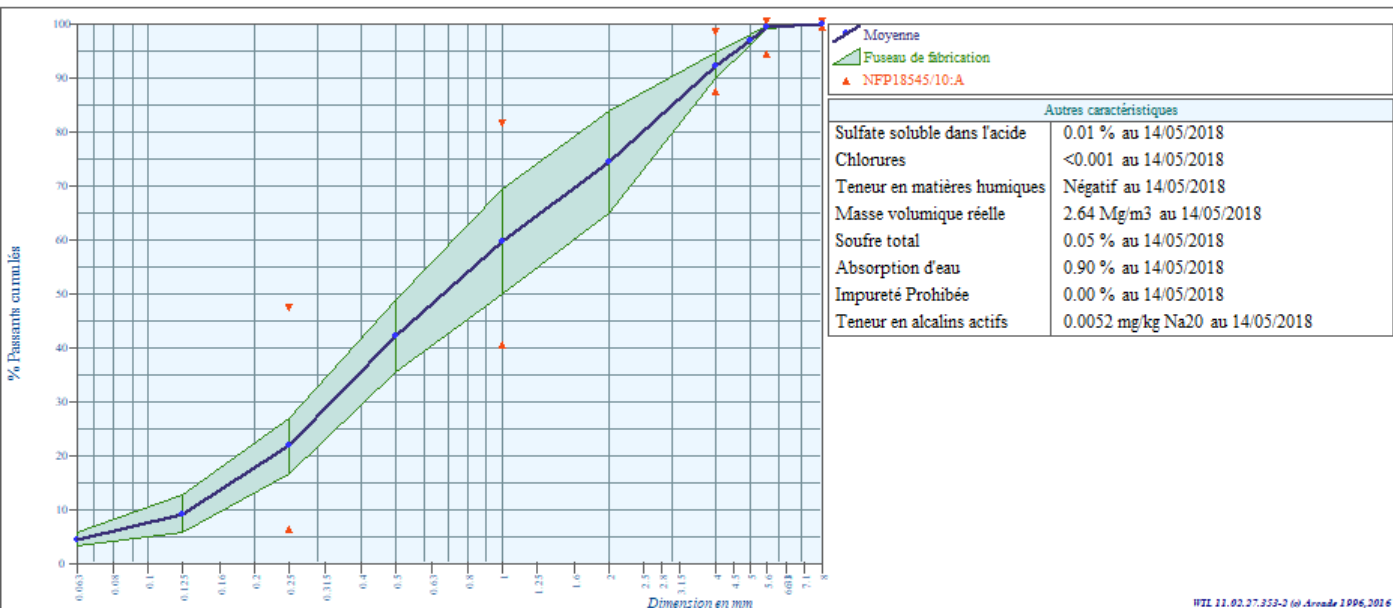

HTL 11.02.27.352-2 (ex-Arcade 1996,2016)

Le Chef de Laboratoire

RMPG